

RESTAURÁLÁSI DOKUMENTÁCIÓ

Megrendelő: Postamúzeum, Budapest

A megrendelés tárgya: Térkép restaurálás

**Készítette: Herkli Ákos papír-és könyvrestaurátor,
ev.**

1. Európa nemzetközi telefonvonalainak vázlatos térképe

Ltsz.: T-95

Méretei: 112×98 cm.

Leírása: Nagyméretű, többszörösen összehajtogatott, színezett térképlap.



Restaurálás előtti állapota:


A dokumentum felülete közepesen szennyezett, kopott, sérült volt. A papír anyaga meggyengült, a hajtogatások mentén elszakadt, a lapszélek elrongyolódtak. Néhány helyen nagyobb hiányok is keletkeztek.

Az elvégzett restaurálás menete:

- A térképlap mindkét oldalát először szárazon (radírporrrel és ecsettel) tisztítottam meg.
- A színezett részeken oldódási és levédési próbákat végeztem el.
- A labilis színeket Movital 1%-os, alkoholos oldatával ecseteltem át.
- A nedves tisztítást meleg vizes úsztatással, felületaktív anyag felhasználásával végeztem el.
- A savtalanítást kalcium-hidroxid 1%-os vizes oldatába történő bemelegítéssel készítettem el, a nedves kezelés utolsó fázisában
- A szárítás levegőn, történt, a térkép kisimítását enyhe, fokozatos lenehezítés mellett értem el.
- A lap sérüléseit kézi javítással és kézi öntéssel javítottam ki.
- A retusálást akvarell festékkel készítettem el.

A restauráláshoz felhasznált munkaidő: 28 munkaóra

A TÉPKÉP RESTAURÁLÁS UTÁNI ÁLLAPOTA


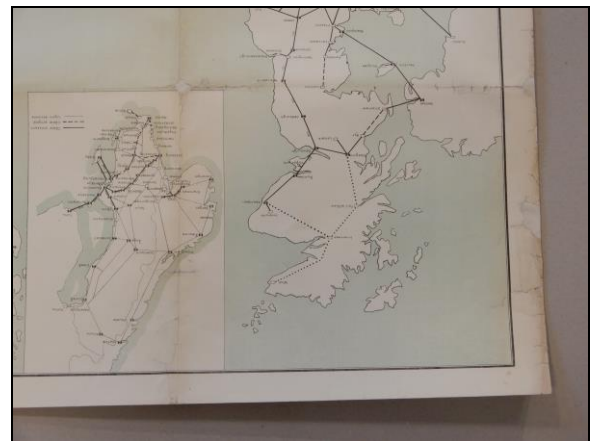


2. Európa távirótérképe

Ltsz.: T-177

Méretei: 95x155 cm.

Leírása: Félbehajtott, nagyméretű, festett térképlap.

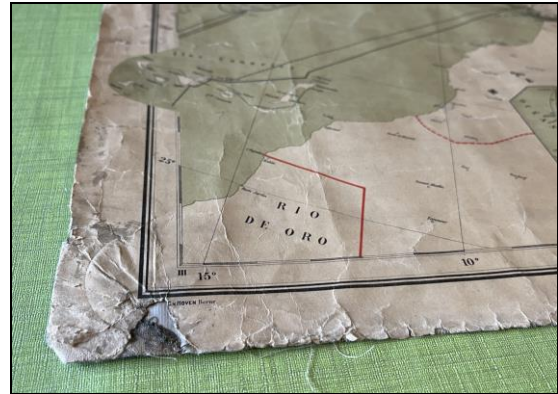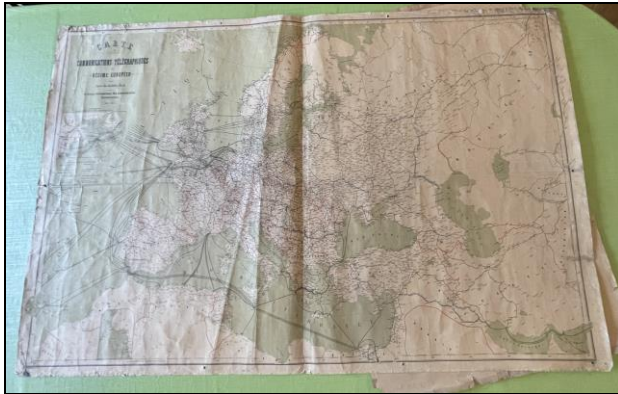

Restaurálás előtti állapota:

A lap papíryanaga vékony, gyenge megtartású volt. Felülete közepesen szennyeződött, a lapszélek, hajtások és a gyűrődések mentén megkopott, elvékonyodott, vagy elszakadt, enyhén hiányossá vált. A lapszélek töredezetek, szakadozottak voltak.

Az elvégzett restaurálás menete:

- A térképlap mindkét oldalát először szárazon (radírporral és ecsettel) tisztítottam meg.
- A színezett részeken oldódási és levédési próbákat végeztem el.
- A labilis színeket Movital 1%-os, alkoholos oldatával ecseteltem át.
- A nedves tisztítást meleg vizes úsztatással, felületaktív anyag felhasználásával végeztem el.
- A savtalanítást kalcium-hidroxid 1%-os vizes oldatába történő bemelegítéssel készítettem el, a nedves kezelés utolsó fázisában
- A szárítás levegőn, történt, a térkép kisimítását enyhe, fokozatos lenehezítés mellett értem el.
- A lap sérüléseit kézi javítással és kézi öntéssel javítottam ki.
- A retusálást akvarell festékkel készítettem el.

A restauráláshoz felhasznált munkaidő: 22 munkaóra

